WERNY

Sicherheitsdatenblatt
15 Letzt-Ergebnisses bis 07/01/2021

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
Gesteinkörnung : **0/4 S mischung**
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung		Norme	Kategorie
0	*4*	*Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139*	*EN 12620*

							D	1.4D	2D			
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**f**	**FM**	**W**
Ausmas			40		40		10			6	0.6	
V.S.S.+U	4.0		60		88		100			11.00	3.55	
V.S.S.	3.0		56		85		99			10.00	3.40	
V.S.I.			16		45		89	95	100		2.80	
V.S.I.-U			12		42		87	94			2.65	

Informative Teil

Produktion resultat

	von 07/09/20 bis 14/12/20											
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**f**	**FM**	**W**
CI-SC/20/37	1.6	5	22	41	50	66	95	100	100	1.59	3.21	2.9
CI-SC/20/38	1.7	6	26	47	56	73	96	100	100	1.73	2.95	2.4
CI-SC/20/39	2.3	6	27	48	57	73	95	100	100	2.30	2.93	1.9
CI-SC/20/40	2.2	6	25	45	55	72	96	100	100	2.22	3.00	5.1
CI-SC/20/41	2.2	6	27	48	58	75	97	100	100	2.21	2.90	3.7
CI-SC/20/42	1.9	6	27	48	58	74	96	100	100	1.87	2.90	4.9
CI-SC/20/43	1.6	6	26	44	53	69	92	100	100	1.57	3.11	3.9
CI-SC/20/44	1.9	6	31	52	61	74	93	99	100	1.87	2.83	8.2
CI-SC/20/45	2.1	6	29	49	58	73	94	99	100	2.08	2.93	4.8
CI-SC/20/46	2.4	7	27	51	62	76	95	100	100	2.35	2.83	3.6
CI-SC/20/47	2.2	6	30	52	61	75	94	99	100	2.17	2.80	4.6
CI-SC/20/48	1.8	6	28	49	58	73	96	100	100	1.79	2.91	6.0
CI-SC/20/49	1.9	6	31	51	59	74	95	100	100	1.95	2.83	4.8
CI-SC/20/50	2.4	6	24	39	49	66	93	100	100	2.36	3.23	6.5
CI-SC/20/51	1.8	6	32	51	60	75	95	100	100	1.78	2.80	2.8
Maxi	2.4	7	32	52	62	76	97	100	100	2.36	3.23	8.2
Xk+1.25xAbstand-type	2.3	7	31	53	62	76	97	100	100	2.33	3.12	6.5
Mittelwert Xf	2.0	6	27	48	57	73	95	100	100	1.99	2.94	4.4
Xk-1.25xAbstand-type	1.6	5	24	43	52	69	93	99	100	1.65	2.77	2.3
Mini	1.6	5	22	39	49	66	92	99	100	1.57	2.80	1.9
Abstand-type	0.27	0.5	2.8	3.9	3.9	3.1	1.3	0.2	0.0	0.271	0.140	1.70
Prüfergebniszahl	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**

Gesteinkörnung : **0/4 S mischung**

Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

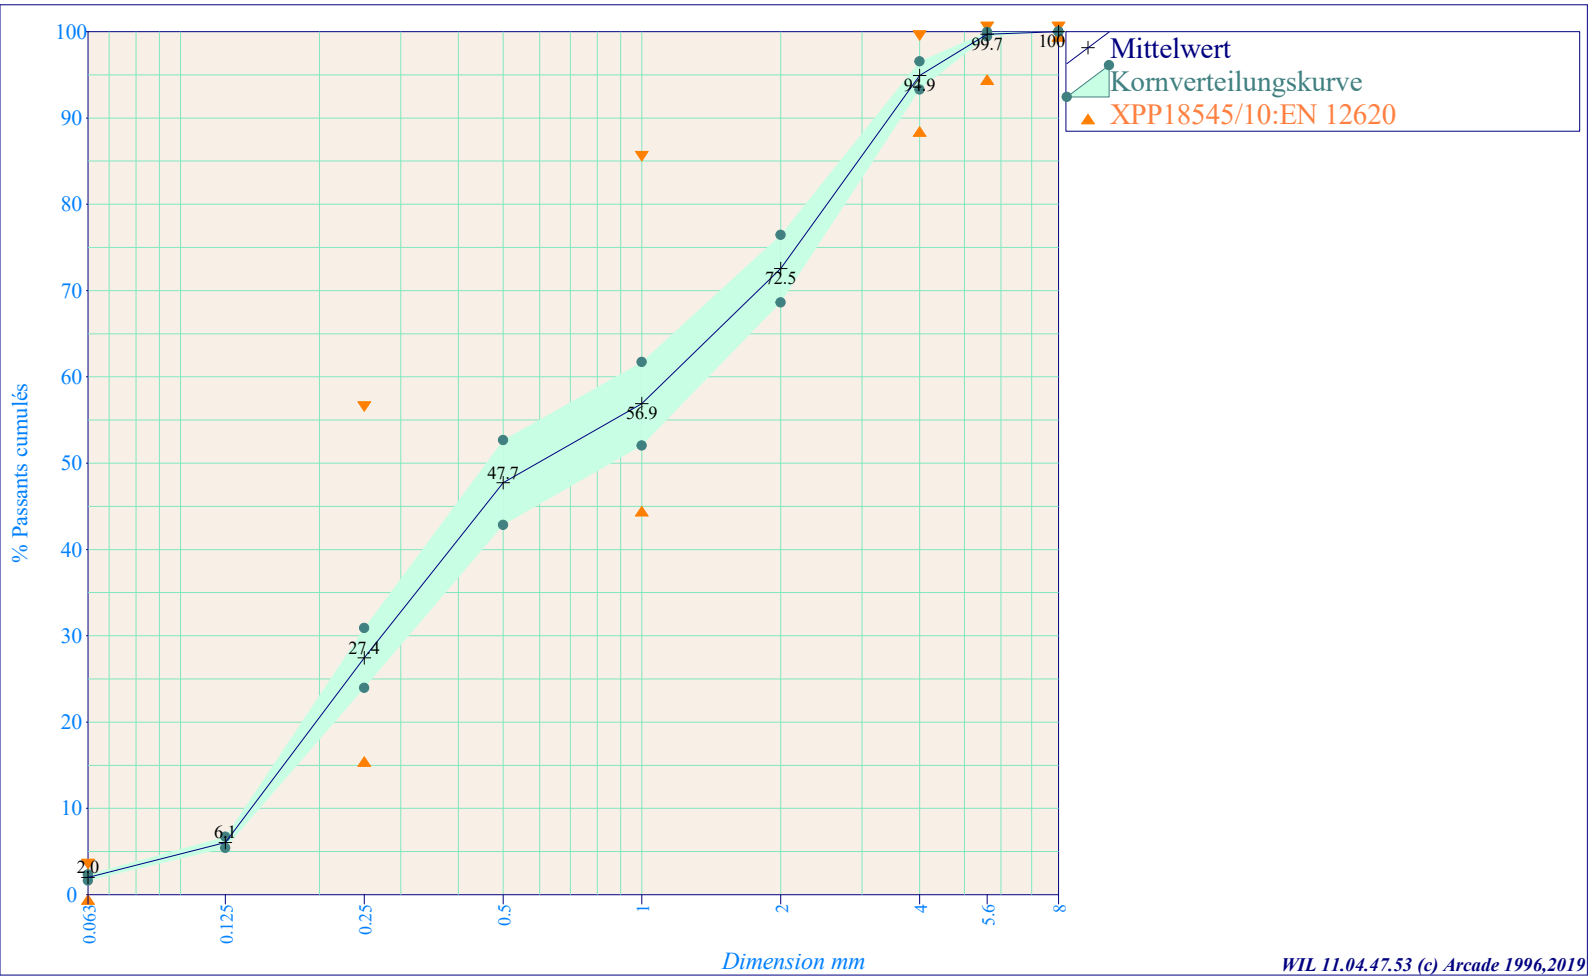

WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019