



Produzent : SAS Ballastières Werny **Client :** Werkseigenen Produktions-Kontrolle
Gesteinkörnung : 11.2/16 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

11.2 16

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Kategorie

EN 13043

| | d/2 | | | | | d | | | D | | | 1.4D | 2D | f | F | FI | W |
|----------|-------|-----|-----|---|----|------|------|----|-----|----|----|------|------|------|---|-------|---|
| | 0.063 | 5.6 | 6.3 | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 31.5 | | | | |
| Ausmas | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | | | | 20 | | | 100 | | | | | | | 14.00 | |
| V.S.S. | | 5 | | | | 15 | | | 99 | | | | | 0.50 | | 10.00 | |
| V.S.I. | | | | | | 0 | | | 90 | | | 98 | 100 | | | | |
| V.S.I.-U | | | | | | 0 | | | 85 | | | 97 | | | | | |

Informative Teil


Produktion resultat

von 24/08/20 bis 04/01/21

| | 0.063 | 5.6 | 6.3 | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 31.5 | f | F | FI | W |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|-------|------|
| CI-C11/20/35 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.07 | | 9.63 | 1.8 |
| CI-C11/20/36 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | 47 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.02 | | | 1.7 |
| CI-C11/20/37 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 47 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.27 | | | 2.0 |
| CI-C11/20/38 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 39 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.03 | | 9.83 | 1.9 |
| CI-C11/20/39 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 51 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.04 | | | 1.8 |
| CI-C11/20/39b | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 50 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.02 | 0.20 | | 2.0 |
| CI-C11/20/43 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 33 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.14 | | | 1.6 |
| CI-C11/20/44 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 35 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.03 | | | 2.7 |
| CI-C11/20/45 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 40 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.20 | | 9.33 | 1.6 |
| CI-C11/20/47 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 44 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.03 | | | 1.6 |
| CI-C11/20/48 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | 50 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.09 | | | 1.7 |
| CI-C11/20/49 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | 59 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.05 | | | 1.4 |
| CI-C11/20/50 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | 58 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.04 | | 9.94 | 2.0 |
| CI-C11/20/51 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | 51 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.19 | | | 1.8 |
| CI-C11/21/01 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 48 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.02 | | | 1.8 |
| Maxi | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 28 | 59 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.27 | | 9.94 | 2.7 |
| Xk+1.25xAbstand-type | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 56 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.18 | | | 2.2 |
| Mittelwert Xf | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 47 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.08 | 0.20 | 9.68 | 1.8 |
| Xk-1.25xAbstand-type | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 37 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | | | 1.5 |
| Mini | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.02 | | 9.33 | 1.4 |
| Abstand-type | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 4.4 | 7.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080 | | 0.230 | 0.30 |
| Prüfergebniszahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 15 |



Produzent : SAS Ballastières Werny **Client :** Werkseigenen Produktions-Kontrolle
Gesteinkörnung : 11.2/16 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

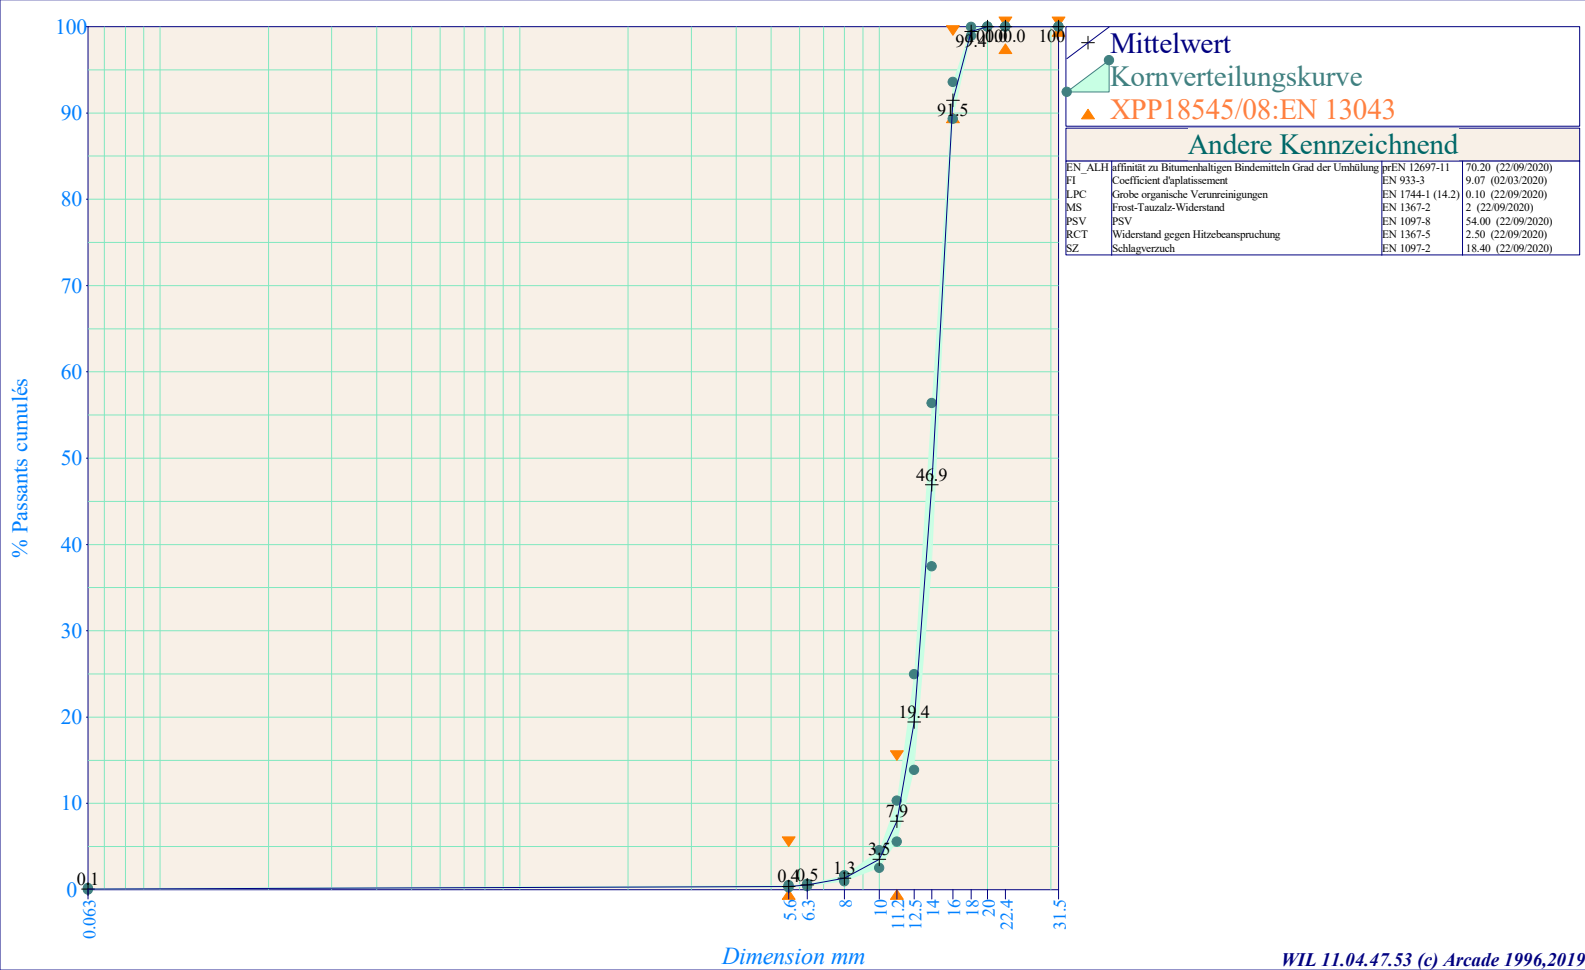

Dimension mm

WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019