



Gesteinkörnung : 0/4 R Mischung
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet
Norme

Lieferkörnung

0 4

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Kategorie

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	W	SE
Ausmas	6		40		40		10			6	0.6		
V.S.S.+U	9.0		60		91		100			9.00	2.91		
V.S.S.	8.0		56		88		99			8.00	2.76		
V.S.I.	2.0		16		48		89	95	100	2.00	2.16		65.00
V.S.I.-U	1.0		12		45		87	94		1.00	2.01		59.00

Informative Teil Production resultat

von 14/04/25 bis 28/07/25

von 14/04/25 bis 14/04/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	W	SE
Maxi	4.1	8	35	68	74	84	96	100	100	4.06	2.65	8.8	
Xk+1.25xAbstand-type	3.8	8	34	67	74	84	96	100	100	3.81	2.58	6.9	
Mittelwert Xf	3.2	7	32	63	71	82	95	99	100	3.22	2.49	3.8	83.49
Xk-1.25xAbstand-type	2.6	6	30	60	68	81	94	99	100	2.63	2.40	0.7	
Mini	2.1	5	29	59	67	79	93	98	100	2.15	2.39	0.9	
Abstand-type	0.47	0.8	1.8	2.5	2.2	1.3	0.8	0.3	0.0	0.475	0.070	2.50	

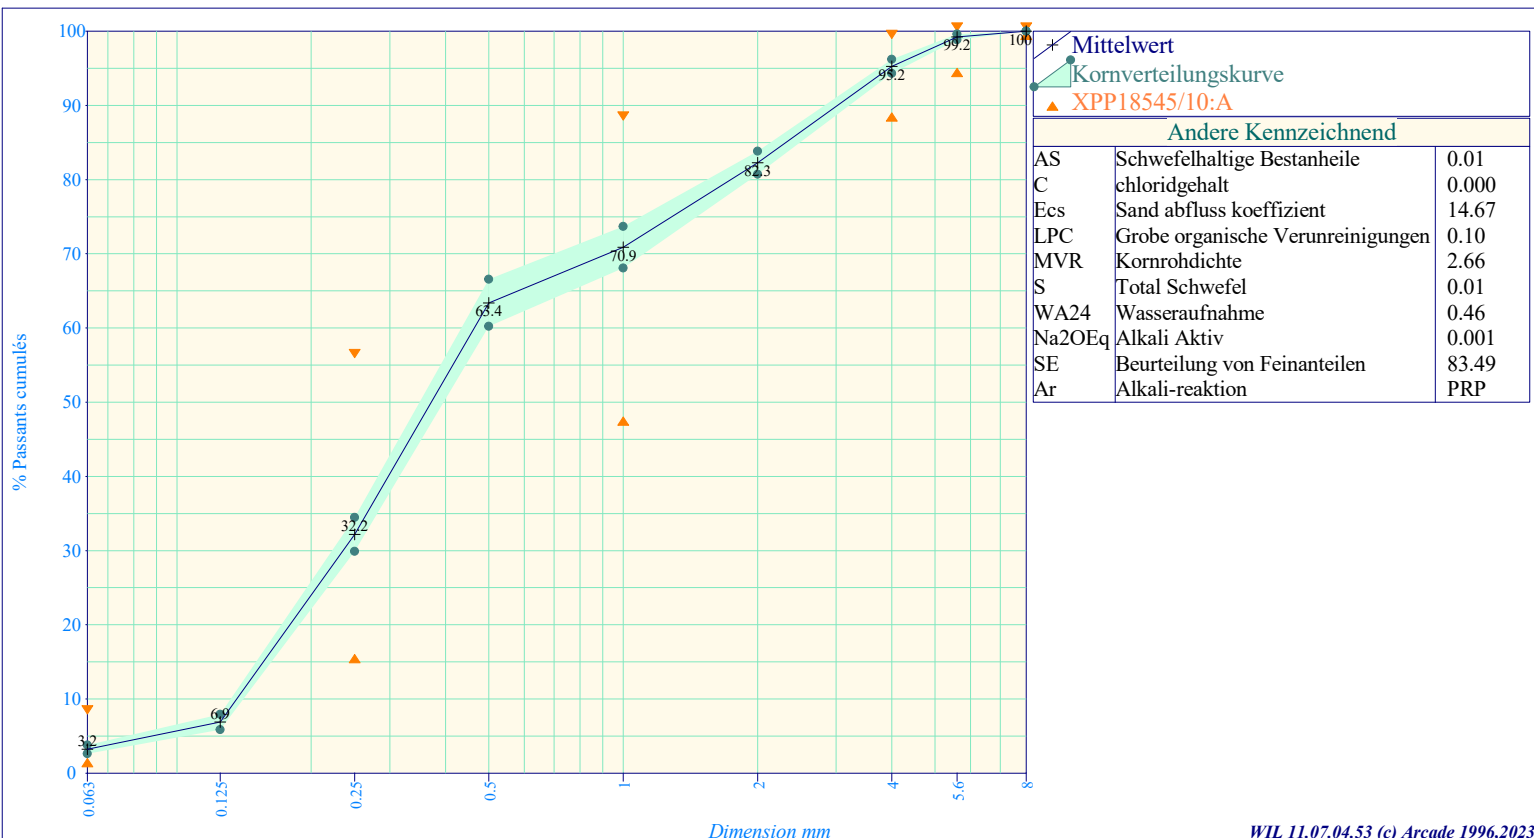

Dimension mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023