



**Granulats : 16/31.5 roulé**  
**Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**

**Client : Contrôle Interne**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 31.5

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Code A

	0.063	d/2 8	10	12.5	d 16	18	20	D/1.4 22.4	25	D 31.5	1.4D 45	2D 63	Argl	f	FI	W
Etendue e					15					15						
V.S.S.+U		6			21					100					24.00	
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00	
V.S.I.		0			1					84	98	100				
V.S.I.-U		0			0					79	97	100				

## Partie informative Résultats de production

du 17/02/25 au 28/07/25

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maximum	0.1	0	1	2	15	33	53	70	87	99	100	100		0.08	19.87	1.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	2	12	28	47	65	82	99	100	100		0.06		1.7
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	7	20	36	53	71	96	100	100		0.03	13.95	1.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	3	11	26	41	61	94	100	100		0.01		1.0
Minimum	0.0	0	0	0	2	6	24	38	54	93	100	100		0.02	8.87	0.5
Ecart-type	0.02	0.1	0.1	0.5	3.3	6.5	8.6	9.5	8.6	2.1	0.0	0.0		0.019	4.262	0.30

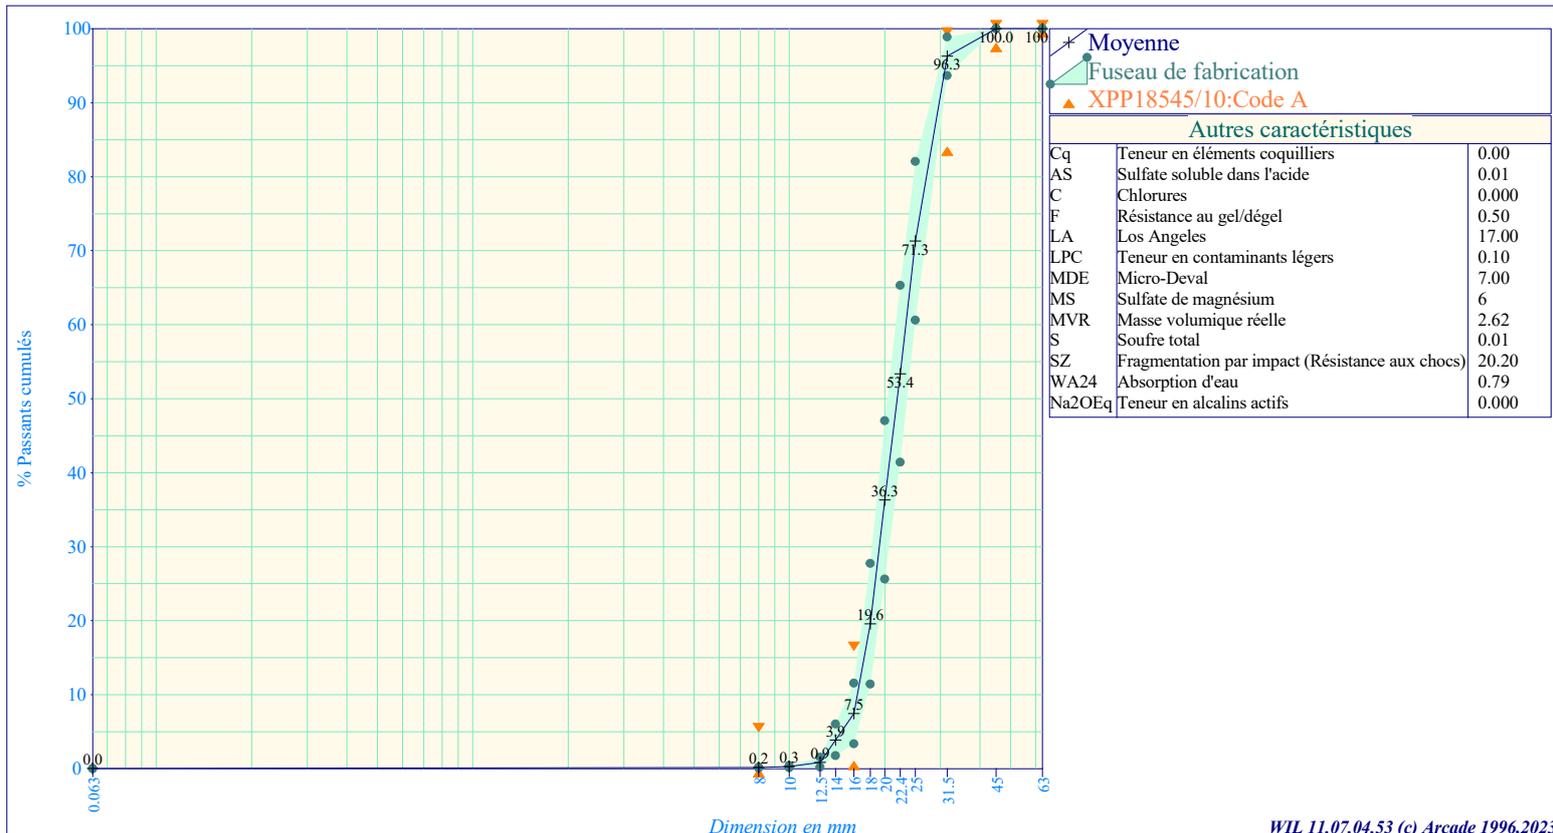

Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023