



# Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld  
67390 MARCKOLSHEIM  
0388925196 –

## Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26  
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny  
Granulats : 8/16 roulé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

### Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe Granulaire |          |             |      | Norme                                               |           |       |         |            |       |                 |               | Code     |      |   |
|-------------------|----------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------|-------|-----------------|---------------|----------|------|---|
| 8/16              |          |             |      | Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139 |           |       |         |            |       |                 |               | EN 12620 |      |   |
|                   | 0.063 mm | d/2<br>4 mm | 5 mm | 6.3 mm                                              | d<br>8 mm | 10 mm | 12.5 mm | D<br>16 mm | 20 mm | 1.4D<br>22.4 mm | 2D<br>31.5 mm | FI       | f    | W |
| VSI               |          |             |      |                                                     | 0.0       |       |         | 85.0       |       | 98.0            | 100.0         |          |      |   |
| VSI-U             |          |             |      |                                                     | 0         |       |         | 80.0       |       | 97.0            |               |          |      |   |
| VSS               |          | 5.0         |      |                                                     | 20.0      |       |         | 99.0       |       |                 |               | 20.0     | 1.50 |   |
| VSS+U             |          | 6.0         |      |                                                     | 25.0      |       |         | 100.0      |       |                 |               | 24.0     |      |   |
| Etendue           |          |             |      |                                                     | 15        |       |         | 15         |       | 15              |               |          |      |   |

### Partie informative

Résultats de production - 12/05/25 au 04/05/26

|            | 0.063 mm | d/2<br>4 mm | 5 mm | 6.3 mm | d<br>8 mm | 10 mm | 12.5 mm | D<br>16 mm | 20 mm | 1.4D<br>22.4 mm | 2D<br>31.5 mm | FI   | f    | W   |
|------------|----------|-------------|------|--------|-----------|-------|---------|------------|-------|-----------------|---------------|------|------|-----|
| Ecart-type | 0.0      | 0.1         | 0.1  | 0.5    | 4.3       | 9.7   | 8.7     | 2.0        | 0     | 0               | 0             | 2.3  | 0.01 | 0.3 |
| Maximum    | 0.1      | 0.2         | 0.3  | 2.3    | 19.7      | 56.7  | 83.4    | 98.9       | 100.0 | 100.0           | 100.0         | 20.0 | 0.05 | 2.4 |
| Minimum    | 0        | 0           | 0    | 0.3    | 5.9       | 26.5  | 58.4    | 92.8       | 100.0 | 100.0           | 100.0         | 12.0 | 0.00 | 1.3 |
| Moyenne    | 0.0      | 0.1         | 0.1  | 1.0    | 11.4      | 39.8  | 70.9    | 96.7       | 100.0 | 100.0           | 100.0         | 17.8 | 0.02 | 1.8 |
| Xf+1.25*s  | 0.0      | 0.1         | 0.2  | 1.7    | 16.7      | 51.9  | 81.8    | 99.2       | 100.0 | 100.0           | 100.0         | 20.7 | 0.04 | 2.1 |
| Xf-1.25*s  | 0        | 0.0         | 0.0  | 0.4    | 6.1       | 27.7  | 60.0    | 94.2       | 100.0 | 100.0           | 100.0         | 15.0 | 0.00 | 1.4 |

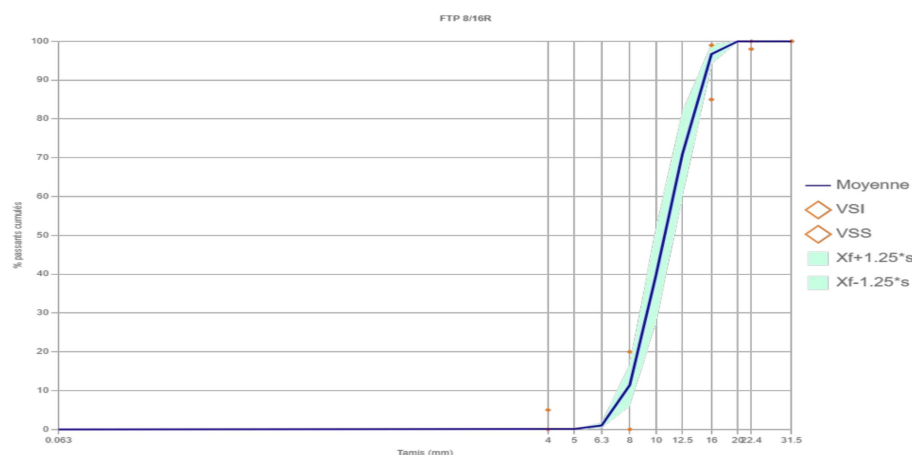

| Essai(s) complémentaire(s) |           |                          |          |
|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| prd                        | 2.62Mg/m3 | EN 1097-6                | 03/11/25 |
| WA24                       | 0.72%     | EN 1097-6. art 7. 8 ou 9 | 03/11/25 |
| Ar                         | 0.00      | P 18-542                 | 03/11/25 |
| Argl                       | 0.00      |                          | 03/11/25 |
| Cq                         | %         |                          |          |
| AS                         | 0.01%     | EN 1744-1 art12          | 03/11/25 |
| C                          | 0.000%    | EN 1744-1. art7.8 ou 9   | 03/11/25 |
| E                          | 0.20%     | EN 1744-4                | 03/11/25 |
| F                          | 0.50%     | EN 1367-1                | 03/11/25 |
| LA                         | 21        | EN 1097-2                | 03/11/25 |
| LPC                        | 0.10%     |                          | 03/11/25 |
| MS                         | %         | EN 1367-2                |          |
| S                          | 0.01%     | EN 1744-1 Art.11         | 03/11/25 |
| SZ                         | 20.70%    | EN 1097-2                | 03/11/25 |
| Imp                        | 0.00      |                          | 03/11/25 |
| MDE                        | 7         | EN 1097-1                | 03/11/25 |
| NaOEq                      | 0.0001%   | P-18542                  | 03/11/25 |

Édité parGuillaume TREMOULET